

**INFORME DE ENSAYO**  
**COEFICIENTE DE ABSORCIÓN SONORA**

Nº INFORME	1452
FECHA EMISIÓN	17.06.2015
Nº DE PAGINA	1/4

**INFORME DE ENSAYO**  
**COEFICIENTE DE ABSORCIÓN SONORA**

Nº INFORME	1452
FECHA EMISIÓN	17.06.2015
Nº DE PAGINA	2/4

**EJECUTOR :** CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN, CITEC  
 UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO.  
 AVENIDA COLLAO 1202, CONCEPCIÓN - CHILE.

**CLIENTE**  
**NOMBRE :** ROBERTO GARCÍA CASTELBLANCO  
**DIRECCIÓN :** Parcela 1, 2 y 3, Los Copihues, Duqueco – Los Ángeles.

### I. ANTECEDENTES

Se informa sobre el ensayo de Coeficiente de Absorción Sonora a Incidencia Normal de tablero de madera denominado "Control". Trabajo solicitado al Laboratorio de Ciencias de la Construcción, Área Acondicionamiento Ambiental, por el Sr. Roberto García Castelblanco en representación del proyecto de Innovación Corfo 14VIP-35661.

La muestra fue montada en el Tubo de Impedancia del Área Acústica del Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción, CITEC UBB.

### II. OBJETIVO DEL ENSAYO

Conocer el coeficiente de absorción sonora del elemento constructivo denominado Panel CR. El método de ensayo utilizado corresponde al especificado en la Norma ISO 10334-2, el cual entrega valores de absorción sonora a incidencia normal dependiente de la frecuencia.

### III. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO SOMETIDO A ENSAYO

La muestra sometida a ensayo es la siguiente:

Descripción : Panel de raíces de 40mm de espesor.  
 Especificaciones técnica : De acuerdo a lo informado por el mandante.  
 Dimensiones muestra : Ancho 20 cm; Largo 20 cm;

Nota: Especificaciones de armado entregadas por el mandante.

### IV. MÉTODOS Y EQUIPOS

El Coeficiente de Absorción Sonora,  $\alpha$ , se define como la razón entre la intensidad de energía acústica absorbida por una superficie y la intensidad de la energía acústica incidente sobre ella. Generalmente, el rango de frecuencia de interés está compuesto de bandas de 1/3 de octava centradas entre los 125 Hz y las 1.000 Hz.

El método de ensayo empleado es el descrito por la norma ISO 10334-2:1998 "Acoustics – Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes – Part 2: Transfer-function method". La medición de características de absorción a incidencia normal en la muestra está basada en mediciones en tubo de onda plana para luego obtener la función de transferencia:

$$\alpha = 1 - \left( \frac{H_{12} - e^{-j\beta s}}{e^{j\beta s} - H_{12}} \right) e^{j\beta L}$$

Donde:

$H_{12}$  : Función de Transferencia.  
 $k$  : Número de onda, ( $m^{-1}$ )  
 $s$  : Distancia de separación entre micrófonos, (m)  
 $L$  : Largo del tubo de impedancia, (m)

El ensayo se realizó siguiendo el procedimiento de la citada normativa. Se configuraron dos posiciones de micrófono, altavoz en un extremo del tubo y la muestra a ensayar en el extremo opuesto. La señal sonora utilizada para el ensayo fue ruido blanco y se midió por bandas de 1/3 de octava, registrando las frecuencias centrales entre 125 y 1.000 Hz.

Todo el sistema fue debidamente calibrado.

Los equipos empleados se detallan a continuación:

Equipo	Marca	Modelo	Serie
2 Micrófonos	Brüel & Kjaer	4942	2330460 / 2330462
Front-end (Hardware de Adquisición)	Brüel & Kjaer	3560C	2419121
Software Pulse LabShop	Brüel & Kjaer	9.0.0.352	0390088A
Amplificador de Potencia	Brüel & Kjaer	2716C	2401241
Fuente Omnidireccional	Brüel & Kjaer	4295	2368616
Calibrador Acústico	Brüel & Kjaer	4231	2422540

## INFORME DE ENSAYO

### COEFICIENTE DE ABSORCIÓN SONORA

Nº INFORME 1452  
FECHA EMISIÓN 17.06.2015  
Nº DE PAGINA 3/4

El esquema experimental realizado para determinar el coeficiente de absorción sonora a incidencia normal se muestra en la figura N°1.

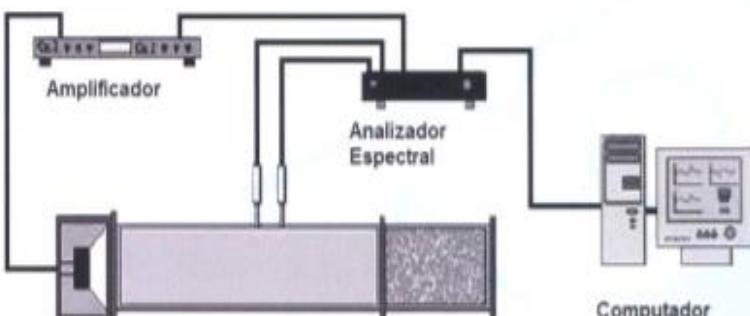



Fig. N° 1: Esquema montaje experimental.

## VI. CONDICIONES DE ENSAYO

Fecha del ensayo : 23 de mayo del 2015  
Área del espécimen de ensayo : 0,3 m<sup>2</sup>  
Temperatura interior tubo de impedancia : 14 °C

## VII. RESULTADOS

Frecuencia f, Hz	a
100	-
125	-
160	-
200	-
250	0,34
315	0,33
400	0,28
500	0,23
630	0,25
800	0,34
1.000	0,47
1.250	0,61
1.600	0,62
2.000	0,63
2.500	-
3.150	-

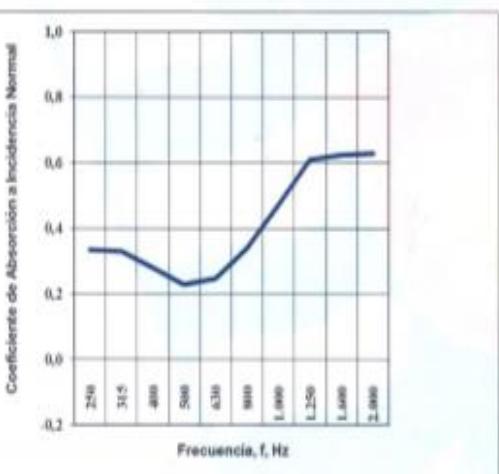

## INFORME DE ENSAYO

### COEFICIENTE DE ABSORCIÓN SONORA

Nº INFORME 1452  
FECHA EMISIÓN 17.06.2015  
Nº DE PAGINA 4/4

## VIII. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Se aprecia curva de absorción con máximos de coeficiente de absorción a incidencia normal de 0,61; 0,62 y 0,63 centrada en las bandas de tercio de octava de 1250, 1600 y 2000 Hz respectivamente. A causa de lo expuesto, el material califica como absorbente acústico de frecuencias altas.

FREDDY GUZMÁN GARCÉS  
Ingeniero Acústico  
Área Acústica CITEC UBB

